

# iD Loose-Lay

## Forudsætninger

Undergulvet skal være rent, tørt og plant samt frit for revner. Eventuelle pletter, olie, støv o. lign. skal fjernes. Vær opmærksom på, at asfalt, spild af olie, imprægneringsmiddel, tuscher o. lign. kan forårsage misfarvninger.

Ved lægning på betonunderlag må porefugten (restbyggefugten) højst være 75 % RF. Husk, at målingen af RF altid skal udføres af fagfolk. Bemærk, at denne værdi udelukkende gælder restbyggefugt. Der må ikke forekomme opstigende fugt i konstruktionen.

Ved evt. rørføring i gulv og gulvvarme forudsættes det, at rørene er lagt på en sådan måde, at gulvmaterialet ikke udsættes for højere temperaturer end 27°C, idet der kan opstå misfarvning og andre forandringer af materialet.

Undgå større temperaturvariationer, temperaturen skal altid ligge mellem 15 og 27°C.

Ved underlag af plademateriale forudsættes det, at træfugtprocenten ikke overstiger 8-10 %, så der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

Underlaget skal opfylde angivne tolerancer for retthed af underlaget iht. Gulvfakta fra Gulvbranchen. Kravet er  $\pm 2,0$  mm på en 2 meter retskinne.

Der må ikke være træk eller kraftigt solindfald under lægningen af gulvet.

Betonunderlag skal altid primes og spartles for at give et ensartet sugende underlag. Spartelmassen

skal opfylde krav i henhold til Gulvfakta fra Gulvbranchen.

## Forberedelse

Snavs og løse partikler fjernes omhyggeligt. Montering på eksisterende belægning af vinyl, gummi, linoleum og andre belægninger anbefales ikke. Ved malet underlag skal maling fjernes, da der er risiko for misfarvning. Monter ej heller direkte på trægulve. Der skal altid udlægges egnet mellemlagsplade.

Anvend kun blyant ved mærkning. Bemærk, at alle markeringer med spritmarkør, tusch, stempelfarve, kuglepen o. lign kan forårsage misfarvning.

Inden montering skal såvel materiale, lim som underlag have mulighed for at opnå rumtemperatur, dvs. en temperatur på min. 17°C og max. 25°C. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 35-75 RF. Materialet skal akklimatiseres i 48 timer før monteringen. Denne akklimatisering er vigtig for at opnå et godt slutresultat.

Vær opmærksom på gulvtemperaturen ved lægning på stærkt solbeskinnede overflader. Eventuel gulvvarme skal være slukket min. 12 timer før monteringen og skal ligeledes være slukket under monteringen.

Høj overfladetemperatur kan give problemer ved limning og forårsage dimensionsforandringer i materialet.

Pakkerne må ikke stables i mere end 10 pakkers højde. Sørg for, at pakkerne ligger plant og fladt.

Ved lægning af større sammenhængende overflader kan større lunger, eller andre ujævnheder i gulvet, forårsage såkaldt tanding mellem fliser/planker. Planhedskravet i henhold til Gulvbranchen er +/- 2,0 mm på en 2 meter retskinne.

Planlæg lægningen nøje og marker hjælpelinjer med blyant. BEMÆRK! Før den første række fliser lægges, sørg for:

- at afskårne fliser, placeret ind til væggen, er mindst 10 cm. brede.
- at afskårne fliser, placeret ved døråbninger eller hjørner, er mindst 1/2 flises bredde.

På mange produkter er der på bagsiden trykte pile, som angiver retningen.

## Lægning


### Fliser/planker

Ved lægning af sammenhængende overflader i samme farve-/artikelnummer skal fliser fra samme batch anvendes, og pakkerne skal bruges i nummerorden.

VIGTIGT! Før du lægger de første fliser/planker, skal du kontrollere, at plankerne eller fliserne tættest på væggen er 30 cm lange og 10 cm brede, afhængigt af det samlede layout/mønster.

Før monteringen påbegyndes, skal du kontrollere, at væggen er helt ret. Hvis ikke skal du optegne en ret linje, som du monterer efter.

**Planker:** Sørg for, at endesamlingerne er forskudt med mindst 30 cm for at opnå den bedste montering. Mål rummet op før lægningen og sørg for, at bredden på start- og slutrækken er min. 10 cm. Det er vigtigt, at plankerne monteres i samme retning. Læg plankerne fortløbende i den rækkefølge, de ligger i pakkerne. Det giver den bedste mønster-

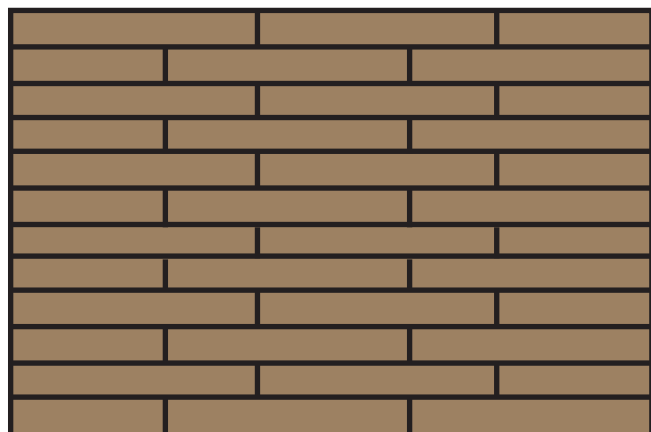


fordeling, da mønsteret i plankerne gentager sig (mønsterrepetition).

### Fliser:

Lægning af fliser kan ske i skakbræt mønster eller i samme retning. Normalt lægges fliser i skakmønster, dvs. hveranden flise drejes 90°, se skitse nedenfor. Dette afhænger dog af designet. Betonmønstre o.lign lægges fx i samme retning. Vær dog opmærksom på, at fliserne *ikke* kan lægges således, at mønsteret er tilpasset fra flise til flise.

Afskårne fliser kan placeres ved døråbninger eller hjørner. Sørg for, at de er mindst 1/2 flises bredde.

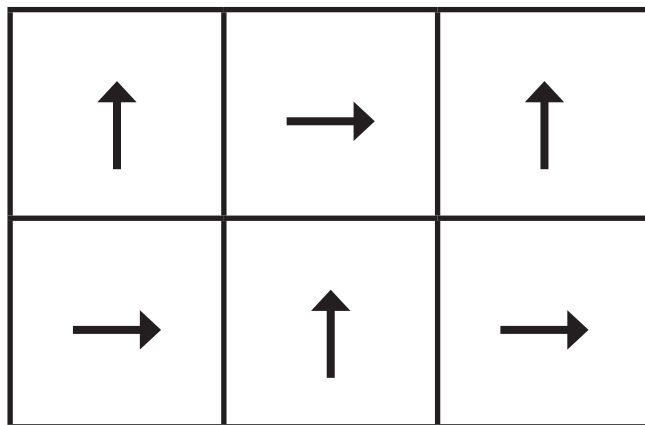

### Lim

Gulvet kan monteres med en velegnet stærk sliplim, som fx Casco iFloor, eller et produkt i tilsvarende kvalitet. Limleverandørens anbefalinger skal følges nøje. Anvend to strygninger og min. 120 g/m<sup>2</sup>.

På ramper, trapper og hårdt belastede områder skal der anvendes en stærk vinylim, klasse III, iht. Gulvfakta. Min. mængde 350 g/m<sup>2</sup>. Forekommer der tung, rullende trafik med palleløftere o. lign., skal der altid anvendes vinylim, klasse III. Det samme gælder i områder med stærk lyspåvirkning fra fx glaspartier.

Ved montering på sugende underlag skal der påføres primer. Fastgørelsen er vigtig. Foretag efterfølgende tromling (mindst 70 kg). Tromling krydsvis giver et bedre slutresultat.

## Kontrol

Afslut lægningen med at kontrollere for limslip osv. Eventuelle limrester fjernes med limrens eller et andet produkt, der anbefales af limproducenten. Midlet må ikke påføres i flydende tilstand, da det kan trænge ned i fugerne og forringe limkontakten.

## Ibrugtagning

Vent mindst 24 timer, inden gulvet tages i brug. Al færdsel på belægningen i denne periode frarådes. Bemærk, at limen normalt ikke har opnået sin fulde styrke efter 24 timer. Dette kan tage mindst 8 dage og kan tage helt op til 14 dage, afhængighed af rummets temperatur og luftfugtighed. Se nærmere om dette i Gulvfakta, kapitel 9 om gulvlim.

Belastning fra tungt inventar m.m. kan give trykmærker i belægningen. Det nylagte gulv er ekstra følsomt over for høje punktbelastninger (møbelben, skabe osv.) de første dage, indtil limen er hærdet. Kraftige belastninger i denne periode kan forårsage varige indtryksmærker.

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen ikke overstiger 27°C.

## Pleje

Følg Tarketts pleje- og vedligeholdelsesvejledning, der findes på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

**BEMÆRK!** Ved vådrengøring bør man være opmærksom på, at vand, der trænger ned i fugerne, kan påvirke limfugens holdbarhed.